


ETIMOEO

Denominación.

Científica: Copaifera salikounda Heck. C. mildbraedii Harms
Española: Etimoee

Procedencia.

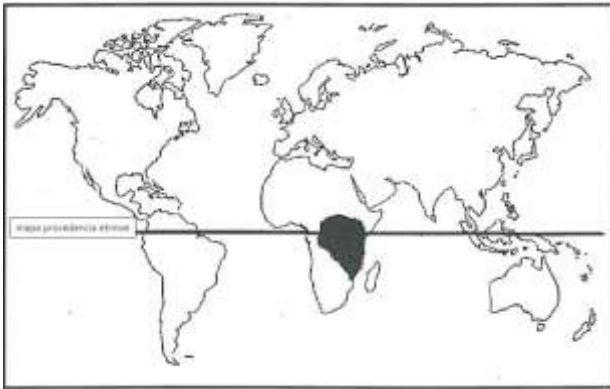

Descripción de la madera.

Albura: Crema claro
Duramen: Marrón rojizo a marrón grisáceo.
Fibra: Recta, en ocasiones ligeramente entrelazada
Grano: Fino a medio
Defectos: Ocasionalmente manchas de resina

Impermeabilidad.

Albura: impregnable
Duramen: poco impregnable

Mecanización.

Aserrado: Fácil, sin problemas especiales.
Secado: Velocidad media. Riesgos medios de deformaciones y de aparición de fendas.
Cepillado: Sin problemas.
Encolado: Sin dificultades.
Clavado y atornillado: Conviene realizar pretalados.
Acabado: Sin dificultades.

Aplicaciones.

Muebles y ebanistería fina de interior.

Carpintería de interior, puertas, revestimientos,

PROPIEDADES FISICAS.

Densidad aparente al 12% de humedad.

680 kg/m³. Madera semi pesada

Coefficiente de contraccio volumétrica.

0,47% madera nerviosa

Relacion entre contracciones.

1,67% sin tendencia a atejar

PROPIEDADES MECANICAS.

Resistencia a la flexión.

1200 kg/cm².



Modulo de Elasticidad.

109,000 Kg/cm².



Resistencia a la compresión.

640 Kg/cm².



Resistencia a la Tracción.

640 Kg/cm².

