


# MUKALI

## Denominación.

Científica: Aningeria robusta Abr.&Pellegri  
Española: Mukali, Aningre

## Procedencia.

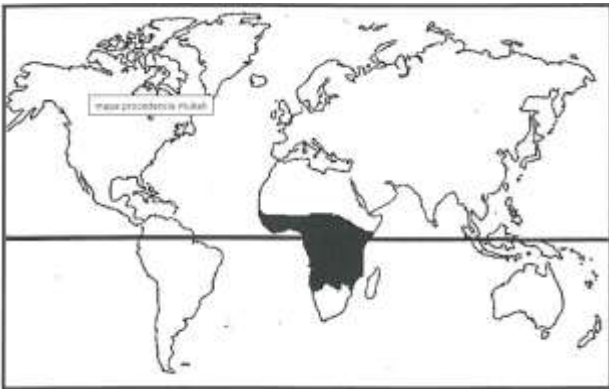

## Descripción de la madera.

Fibra: recta o ligeramente entrelazada.

Olor: a cedro.

Color: del blanco amarillento al marrón rosáceo. Puede variar en función del tronco y la procedencia.

## Impermeabilidad.

Albura: impregnable  
Duramen: impregnable

## Mecanización.

Aserrado: dificultades por el repelo.

Encolado: sin problemas

Clavado y atornillado: sin problemas

Acabado: sin problemas

## Aplicaciones.

Tablero contrachapado.  
Chapas para recubrimientos decorativos  
Ebanistería y mobiliario.  
Carpintería interior y exterior.

## PROPIEDADES FISICAS.

### Densidad aparente al 12% de humedad.

580kg/m<sup>3</sup>. madera semi pesada

### Coefficiente de contraccio volumétrica.

0,41 % madera medianamente nerviosa

### Relacion entre contracciones.

0,60%

## PROPIEDADES MECANICAS.

### Resistencia a la flexión.

1050 kg/cm<sup>2</sup>.



### Modulo de Elasticidad.

115,000 Kg/cm<sup>2</sup>.



### Resistencia a la compresión.

530 Kg/cm<sup>2</sup>.



### Resistencia a la Tracción.

530 Kg/cm<sup>2</sup>.

